

## 荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

## ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex LE-20LF

## ■ 試験方法 Test Method

規格 Standard

: INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)

INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)



試験片寸法 Sample size

:  $\phi 50$  mm

圧縮速度 Compression speed

: 1 mm/min

## ■ 試験結果 Test result

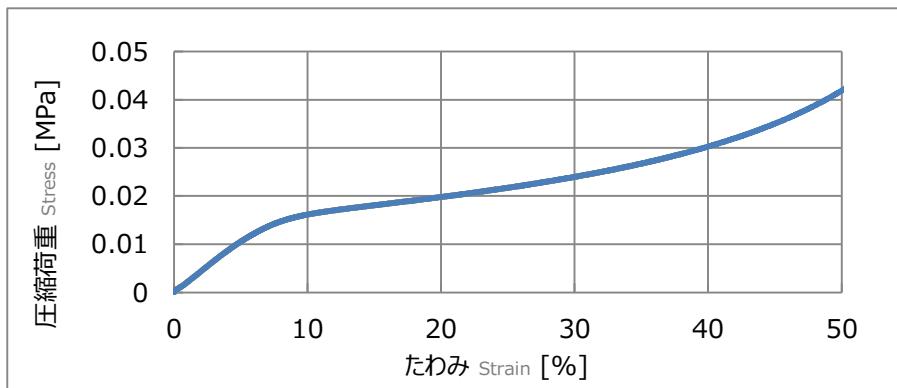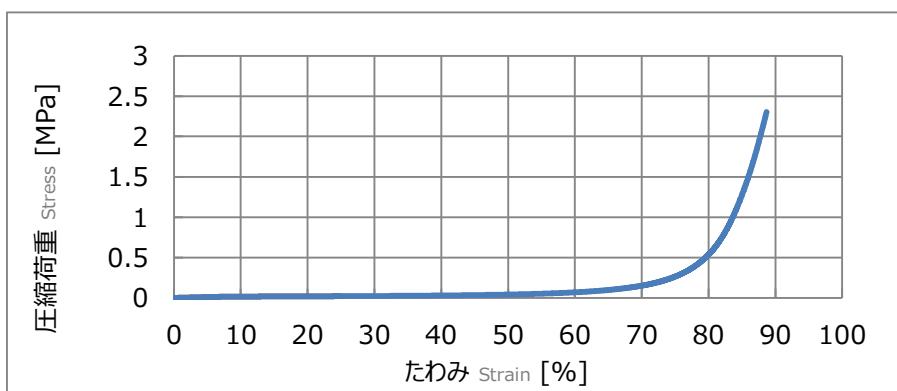

たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.016	0.020	0.022	0.024	0.030	0.042	0.069	0.151	0.535

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.